

تأثیر روش استفاده از کیک کربناته ضایعاتی بر روی مقاومت فشاری و کششی بتن سبز

چکیده

حجم زیادی از ضایعات کارخانه‌های قند به صورت پسماند انباشت می‌شود. هدف تحقیق حاضر، بازیافت پسماند حجیم این کارخانجات، با نام کیک کربناته (گل کربنات کلسیم، آهک کربناته و لجن آهک)، که تولید آن معطل جدی این کارخانجات و محیط زیست است، به‌عنوان جایگزین بخشی از سیمان مورد استفاده در بتن می‌باشد. بدلیل اندازه ناهمگن ذرات و برای شباهت بیشتر اندازه دانه‌های آن با ذرات سیمان، کیک کربناته با سه روش حل شده در آب طرح اختلاط، الک شده و آسیاب شده در طرح‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌های بتنی آزمایشگاهی با نسبت آب به سیمان ۰,۳۵ و با درصد‌های مختلف جایگزینی کیک کربناته به جای سیمان برابر با ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ساخته شده و در نهایت مقاومت فشاری نمونه‌های ۲۸ و ۵۶ روزه و مقاومت کششی نمونه‌های ۲۸ روزه سنجیده شد. نتایج نشان داد که بهترین روش استفاده از کیک کربناته در بتن، استفاده از کیک کربناته آسیاب شده می‌باشد و جایگزینی آن تا حداقل ۲۰ درصد وزنی سیمان با این روش، بدون کاهش چشمگیر مقاومت‌های فشاری و کششی در بتن امکان‌پذیر می‌باشد؛ به صورت کمی نتایج حاکی از آن است که مقاومت فشاری نمونه‌های ۲۸ و ۵۶ روزه و مقاومت کششی نمونه‌های ۲۸ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه‌های شاهد بدون پودر در این روش، بترتیب حدود ۶,۵، ۱۰ و ۵,۴ درصد کاهش داشته‌اند. شایان ذکر است که بازیافت کیک کربناته سبب کاهش در پسماندهای صنعتی، هزینه حمل و نقل ضایعات، هزینه دفن پسماندها و حذف بوی نامناسب و مواد آلی نیز می‌گردد. لذا استفاده از این بتن سبز در صنعت ساختمان توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی: ضایعات کارخانه قند، بازیافت، کیک کربناته، مقاومت، بتن سبز

The effect of the method of using waste carbonate cake on the compressive and tensile strengths of green concrete

A large amount of waste from sugar factories is accumulated as waste. The purpose of this research is to recycle the waste of these factories, called carbonate cake (calcium carbonate mud, lime carbonate and lime sludge), which production is a serious problem for these factories and the environment, as a substitute for part of the cement used in concrete. Due to the heterogeneous size of the particles and for the greater similarity of the size of its grains with cement particles, carbonated cake with three methods: dissolved in water of mixing plan, sieved and milled, was used in different designs. Laboratory concrete samples were made with a water-cement ratio of 0.35 and with different percentages of replacing carbonate cake instead of cement equal to 5, 10, 20, 30 and 40, and finally, the compressive strength of the 28- and 56-day samples and the tensile strength of the 28-day samples was measured. The results showed that the best method of using carbonated cake in concrete is to use milled carbonated cake and it is possible to replace it up to at least 20% by weight of cement, without significantly reducing the compressive and tensile strengths in concrete. Quantitatively, the results indicate that the compressive strength of the 28-day and 56-

day samples and the tensile strength of the 28-day samples with 20% waste powder instead of cement have decreased by 6.5, 10, and 5.4%, respectively, compared to the control samples without powder. It is worth mentioning that the carbonate cake recycling causes reduction in industrial waste, waste transportation cost, waste disposal cost and removing inappropriate smell and organic materials. Therefore the use of this green concrete in the construction industry is recommended.

Key words: Sugar factory waste, recycling, carbonate cake, strength, green concrete

۱- مقدمه

با وجود پیشرفت علم و صنعتی شدن جوامع، تولید زباله‌های انبوه از صنایع یک نگرانی جدی است، زیرا بسیاری از این زباله‌ها شامل مواد شیمیایی مضر برای محیط زیست هستند. بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، فواید زیست‌محیطی نیز دارد. صنعت ساختمان به عنوان جایی مناسب برای پذیرش مواد بازیافتی شناخته شده است. استفاده از پوزولان‌ها (مواد بازیافتی) در بتن، به بهبود خواص آن کمک می‌کند و به دلیل کاهش هزینه‌ها و سازگاری با محیط زیست، اهمیت بیشتری یافته است. با این حال، تحقیق درباره استفاده از ضایعات قندی در صنعت ساخت و ساز کم است. این تحقیق در تلاش است تا با بررسی پتانسیل‌های کاربردی این ضایعات، بتنی سازگار با محیط زیست تولید کند و مشکلات ناشی از سیمان که خود آلاینده‌ای بزرگ است، کاهش دهد. استفاده از پوزولان‌های آلی در بتن به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در بهبود خواص آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از شیوه‌های افزودن این پوزولان‌ها به بتن، سوختن آن‌ها در کوره و سپس آسیاب کردن می‌باشد. پوزولان‌های طبیعی و مصنوعی به طور گسترده در مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش مهمی در به حداقل رساندن هزینه‌ها ایفا می‌کنند و در سال‌های اخیر به‌ویژه در دهه‌های اخیر به دلیل تمرکز بر سازگاری با محیط زیست و نیاز به مواد ساختمانی با خواص بهبود یافته، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند [۱،۲]. تأثیر ضایعات پوزولانی بر خواص مکانیکی، دوام و ریزساختار ملات سیمانی تحت تأثیر استفاده از مواد زائد بازیافتی در ملات‌های سیمانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است [۳،۴]. اما متأسفانه در زمینه بازیافت پسماندهای کارخانجات قندی و امکان استفاده گسترده از این مواد ضایعاتی در صنعت ساخت و ساز پژوهش چشمگیری تا کنون دیده نشده است. تحقیق حاضر با پر کردن شکاف تحقیقاتی بین این طلای آهکی و مصالح ساختمانی و شکوفا شدن پتانسیل‌های کاربردی ضایعات قندی به‌ویژه کیک کربناته (شکل ۱)، سعی در تولید بتن سبز سازگار با محیط زیست

را دارد. یکی از بهترین جایگاه‌ها، استفاده از این مواد به جای سیمان است؛ زیرا خود سیمان یک آلاینده بزرگ برای محیط‌زیست می‌باشد و در نتیجه ارزش بازیافت چند برابر می‌شود.



شکل ۱. کیک کربناته ضایعات کارخانجات قند

در طول فرآیند تولید و بهره برداری کارخانجات قند مقدار زیادی ضایعات از جمله تفاله، ملاس و کیک کربناته تولید می‌شود که از این پسماند می‌توان به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات دیگر با ارزش بالا استفاده کرد. به تازگی پژوهش‌هایی به چگونگی استفاده از ملاس در تهیه سیمان، ملات و بتن پرداخته است [۵-۷] و پژوهش‌های دیگری نیز بر روی استفاده مجدد از تفاله در صنایع دیگر [۸-۱۲] و مخصوصاً صنایع غذایی [۱۳-۱۵] متمرکز شده است.

پسماند آهک کربناته یکی از محصولات زائد کارخانجات قند است که به طور معمول در حجم وسیع انباشت می‌شود و به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲). بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایام اوج کاری، روزانه حداقل ۸۰ تن کیک کربناته تولید می‌شود که انباشت آن باعث آلودگی محیط‌زیست و مشکلات جدی برای دفع در کارخانجات قند شده است. این وضعیت حتی منجر به تعطیلی برخی کارخانه‌ها و ثبت نام آن‌ها در لیست سیاه سازمان محیط‌زیست ایران شده است. برای فرار از این مشکل، برخی کارخانه‌ها اقدام به دفن یا انتقال این مواد به مناطق دیگر کرده‌اند که این کار آسیب‌های جدی به محیط‌زیست و جانوران وارد می‌کند. همچنین، پسماندهای خشک شده به صورت پودری ریز در محیط پراکنده می‌شوند و وجود مزارع چغندر قند در کنار این کارخانه‌ها، باعث مسدود شدن منافذ خاک و اختلال در رشد گیاهان می‌شود. با انجام این پژوهش پیش‌بینی می‌شود با ورود کیک کربناته به صنعت ساخت و ساز بتون حجم عظیمی از این ضایعات را مصرف و بازیافت کرد و مشکل انباشت این پسماند را که برای محیط اطرافشان مشکل ساز شده تا اندازه‌ای مرتفع کرده و موجبات سودآوری را برای هر دو

صنعت فراهم نمود. از طرف دیگر استفاده از هر ماده دورریز در بتن مستلزم شناخت کافی و تخصصی در مورد آن است. اطمینان از دوام و ایمنی ضایعات مصرفی در بتن، نیاز به مطالعه همه‌جانبه دارد و استفاده از پژوهش‌های گذشته به این امر سرعت می‌بخشد.



شکل ۲. انباشت کیک کربناته، ضایعات کارخانه قند در حیاط و محوطه بیرونی کارخانجات

اگرچه کربنات کلسیم رسوب کرده در کارخانجات قند، به خاطر جذب ناخالصی‌های ناشی از آلودگی‌های غیرقندی در طول فرایند تصفیه شکر، با کربنات کلسیم اصلی متفاوت است، اما از آنجایی که این ضایعات منشاء آهکی دارند، بررسی نتایج پژوهش‌هایی که در آنها کربنات کلسیم جایگزین سیمان در تولید بتن شده، می‌تواند سودمند باشد [۱۶-۲۱]. اخیراً پژوهش‌هایی بر روی تاثیر استفاده از پسماند آهک کربناته به عنوان تثبیت کننده خاک [۲۲]، کامپوزیت‌های اپوکسی [۲۳]، بر روی پارامترهای مختلف ژئوپلیمرها [۲۴، ۲۵]، بتن‌های پلیمری [۲۶]، سیمان [۲۷]، به عنوان سنگدانه در ساخت بتن [۲۸، ۲۹] و به عنوان جایگزین سیمان در ساخت بتن [۳۰، ۳۱] انجام شده است. غریب و راشد [۳۰] و نیز فویال و همکاران [۳۱] جز معدود کسانی هستند که تاکنون استفاده مجدد از پسماند آهک کربناته را در تولید بتن بررسی کرده‌اند. غریب و راشد با انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی، تاثیر جایگزینی این پسماند به جای ۵ تا ۲۵ درصد وزنی سیمان بر روی مقاومت فشاری، وزن مخصوص، جذب آب و تخلخل بتن را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد بهترین مقاومت فشاری بتن مربوط به نسبت جایگزینی ۵ درصد می‌باشد و جایگزینی مقادیر بیشتر پسماند آهک کربناته باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می‌شود. فویال و همکاران با جایگزین کردن ۰ تا ۱۰۰ درصد سیمان با پسماند آهک کربناته و بررسی مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بیان کردند که افزایش درصد جایگزینی باعث کاهش مقاومت بتن می‌گردد.


هر چند از بررسی پژوهش‌های پیشین و تلاش محققین این نکته بر میآید که استفاده از کیک کربناته ضایعاتی می‌تواند جایگزین درصدی از سیمان مورد استفاده در بتن باشد، ولی در این پژوهش‌ها به نحوه استفاده از کیک

کربناته در طرح اختلاط بتن و به بیان دیگر تعیین بهترین روش استفاده از آن اشاره ای نشده است. لذا در این مقاله، تلاش شده است ضمن بررسی سه روش متفاوت استفاده از کیک کربناته در ساخت بتن شامل حل کردن در آب طرح اختلاط، الک کردن و آسیاب کردن بهترین روش استفاده معرفی گردد. طبق بررسی های میدانی، در شهر اصفهان هم اکنون سه کارخانه قند فعال و بزرگ می باشد. برای شناخت ماهیت ذرات تشکیل دهنده پسماندها در ابتدای کار، آزمایش هایی مانند XRF و ICP انجام شد. در آزمایشگاه طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان ۰,۳۵، تهیه شده و نمونه بتنی با درصدهای جایگزینی کیک کربناته به جای سیمان برابر با ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ساخته شده و در نهایت مقاومت فشاری نمونه های ۲۸ و ۵۶ روزه برای هر سه روش حل کردن در آب طرح اختلاط، الک کردن و آسیاب کردن مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تعیین مقاومت کششی نمونه ها، آزمایش تست برزیلی بر روی نمونه های ساخته شده تنها با روش آسیاب شده با درصدهای مختلف جایگزینی پسماند آهک کربناته انجام و مقاومت کششی ۲۸ روزه نمونه ها اندازه گیری شد.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مصالح مصرفی

در بازیافت و بهره‌وری مجدد ضایعات، شاخصه های مختلفی می تواند مورد هدف گذاری و مطالعه قرار گیرد. لذا پیش از هر چیز ابتدا به معرفی مصالح مورد استفاده در پژوهش و ویژگی های آنها پرداخته می شود. دانه بندی شن و ماسه مصرفی در طرح ها مطابق با استاندارد ملی به شماره ۳۰۲ [۳۲] ارزیابی شده (شکل ۳) و سنگ دانه ها در سائزهای نخودی (معدن مجتمع نور)، بادامی شکسته کوهی (معدن پایا سنگ) و ماسه (معدن مجتمع نور)، از شهر اصفهان تهیه شد. همچنین از آب شرب مصرفی با مشخصات جدول ۱ در آزمایشگاه استفاده گردید و حداکثر نسبت آب به سیمان در طرح ها به میزان ۰,۳۵ در نظر گرفته شد. در این تحقیق از سیمان پرتلند نوع ۲ تولیدی کارخانه سیمان اردستان واقع در شهر اصفهان با مشخصات جدول ۲ استفاده شده است. این نوع سیمان برای مصارف عمومی استفاده می شود و در زمان گیرش حرارت هیدراتاسیون متوسطی تولید می کند. از کیک کربناته تولید شده در کارخانه نقش جهان اصفهان به عنوان جایگزین سیمان در تولید بتن استفاده شده و نتایج آزمایش های ICP و XRF برای شناخت ماهیت آن کیک کربناته به ترتیب در جداول ۳ و ۴ آورده شده است.

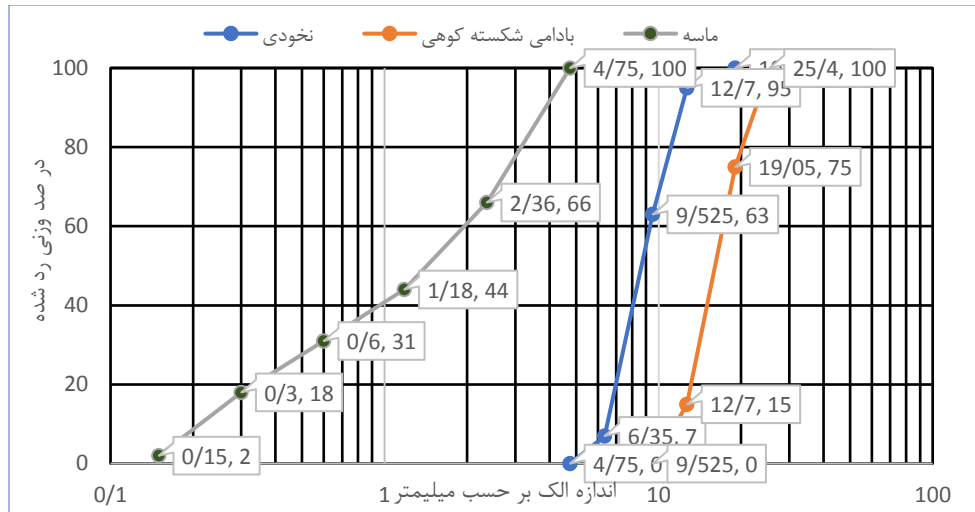

شکل ۳. دانه بندی مصالح، نخودی، بادامی شکسته کوهی و ماسه

نتایج آنالیز ICP انجام شده بر روی کیک کربناته مندرج در جدول ۳ نشان می‌دهد بیش از ۱۰ درصد ذرات کیک کربناته از کلسیم و بعد از آن بیشترین فراوانی مربوط به عناصری چون منیزیم، آهن، آلومینیوم، سدیم، فسفر، گوگرد، مقدار اندکی روی و... می‌باشد.

جدول ۱. استاندارد آب آشامیدنی

ویژگی	واحد اندازه گیری	حداکثر مطلوب	حداکثر مجاز
بو	TON	حداکثر ۱۲ واحد در ۱۲ درجه سلسیوس و حداکثر ۳ واحد در ۲۵ درجه سلسیوس	-
رنگ	TCU	-	۱۵
PH	-	۶,۵-۸,۵	۶,۵-۹
سختی	ppm	۲۰۰	۵۰۰
TDS	ppm	۱۰۰۰	۱۵۰۰
کدورت	NTU	≤ ۱	۵

جدول ۲. مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند نوع ۲

IR	K ₂ O	C ₃ A	SO ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O	Cl	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	I.O.I
۰,۴۶	۰,۴۹	۶,۵	۱,۵	۳,۸۲	۱,۹	۰,۲۵	۰,۰۱۹	۱۹	۵	۶۰,۴	۰,۷

جدول ۳. نتایج آزمایش ICP کیک کربناته ضایعات قند

Sample (کیک کربناته)	Element	Ag	Al	As	Be	Ca	Co	Cr
	DL	0.1	100	0.1	0.2	100	1	1
	Unit: ppm	<0.1	470	2.1	<0.2	>10%	<1	16

Sample (کیک کربناته)	Element	Cu	Fe	Mg	Mn	Mo	Na	P
	DL	1	100	100	5	0.1	100	10
	Unit: ppm	11	1039	3684	44	<0.1	295	191

Sample (کیک کربناته)	Element	S	Sr	Ti	V	Zn	Zr
	DL	50	1	10	1	1	5
	Unit: ppm	3938	288	56	9	25	<5

جدول ۴. نتایج آنالیز XRF کیک کربناته ضایعات کارخانه قند

Sample (کیک کربناته)	Element	SiO _۲	Al _۲ O _۳	BaO	CaO	Cr _۲ O _۳	Fe _۲ O _۳	K _۲ O
	DL	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵
	unit%	۰,۲۰	۰,۰۵	۰,۰۵>	۵۵,۰۰	<۰,۰۵	۰,۰۵>	۰,۰۵>

Sample (کیک کربناته)	Element	MgO	MnO	Na _۲ O	P _۲ O _۵	SO _۳	TiO _۲	LOI
	DL	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۵
	unit%	۰,۷۲	۰,۰۵>	۰,۰۵>	۰,۰۵>	۰,۸۱	۰,۰۵>	۴۳,۲۲

طبق نتایج آنالیز XRF مندرج در جدول ۴، بیشترین فراوانی ذرات تشکیل دهنده کیک کربناته مربوط به آهک (CaO) و LOI (مواد فرار) که معمولاً شامل آب ترکیبی، هیدرات‌ها و ترکیبات حساس به هیدروکسی و دی‌اکسید کربن که از کربنات‌ها خارج می‌شوند، می‌باشد.

۲-۲- طرح اختلاط:

طرح اختلاط بتن، روند تعیین نسبت اجزاء بتن است، به نحوی که بتن تا حد امکان مقرون به صرفه شود و الزامات مورد نیاز شامل خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام را برآورده نماید. در این پژوهش از روش ملی طرح مخلوط بتن (ویرایش سوم) [۳۳] برای طرح اختلاط بتن استفاده شد. مشخصات مصالح در جدول ۵ و طرح اختلاط نمونه‌ها در

جدول ۶ آمده است. در جدول ۶، PC، CK، Fine agg. و Coarse agg. به ترتیب بیانگر سیمان پرتلند، کیک کربناته، شن نخوری و شن بادامی می‌باشند.

جدول ۵. مشخصات مصالح استفاده شده در بتن در این پژوهش

نوع	چگالی	درصد رطوبت	درصد جذب آب
سیمان	۳,۱۵	-	-
ماسه	۲,۶	۳	۳,۱
نخودی	۲,۶	۰	۲
بادامی	۲,۶	۰	۱,۶

جدول ۶: جزئیات طرح اختلاط بتن با درصدهای متفاوت کیک کربناته (کیلوگرم در یک مترمکعب بتن)

Mix code	PC	CK	Water	Sand	Fine agg.	Coarse agg.
CK0	400	0				
CK5	380	20				
CK10	360	40				
CK20	320	80	152.4	1075	400	250
CK30	280	120				
CK40	240	160				

۲-۳- کیک کربناته در طرح اختلاط بتن

پس از بررسی پژوهش‌های گذشته در زمینه بازیافت کیک کربناته، مشاهده شد در تحقیقات گذشته از کیک کربناته با ظاهر و شکل دست نخورده آن استفاده شده است. این در حالی است که دانه بندی این ماده با سیمان متفاوت است و بافت متفاوتی از سیمان دارد. بررسی‌های میدانی از پودر کربنات کلسیم ضایعاتی سه کارخانه قند بزرگ موجود در شهر اصفهان (کارخانه قند نقش جهان، کارخانه قند اصفهان و کارخانه قند نور سپاهان) نشان داد اندازه اولیه

پودر ضایعاتی بعضاً به صورت کلوخه‌های با سایزهای بادامی به بالا (شکل ۴) می‌باشد که گاهی بر اثر فشار در هنگام انباشت، متراکم و فشرده شدند و گاهی با فشار دست به راحتی خورد می‌شوند.



شکل ۴. دانه‌بندی و ابعاد ذرات کیک کربناته انباشت شده

باتوجه به شکل ظاهری کیک کربناته ضایعاتی که مخلوطی از پودر و کلوخه‌های ریزودرشت می‌باشد برای استفاده در طرح به عنوان جایگزین سیمان باید اندازه ذرات یک‌دست و ریزتر و دانه بندی آنها یکنواخت تر شود. بدین منظور سه روش متفاوت استفاده از کیک کربناته در ساخت بتن شامل حل کردن در آب طرح اختلاط، الک کردن و آسیاب کردن مورد استفاده قرار گرفت و نمونه‌های بتنی با درصد‌های جایگزینی مختلف پسماند آهک کربناته به جای سیمان (۰، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد) تهیه و پارامترهای مختلف دوام و مقاومت، مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲-۳-۱- روش حل کردن:

در طرح اختلاط با روش حل کردن آهک کربناته تصمیم بر آن شد که پودر آهک کربناته در آب اندازه‌گیری شده طرح اختلاط حل شود. حل کردن این پودر در آب به دو روش دستی و مکانیکی انجام شد (شکل ۵). در روش دستی، آب اندازه‌گیری شده در طرح را در ظرف ریخته سپس کیک کربناته ضایعاتی کاملاً دست نخورده بدون هیچ تغییر شکلی به آن اضافه شده و با یک میله به صورت دستی حداقل به مدت نیم ساعت هم زده شد. مشاهدات عینی حاکی از آن بود که تمام مواد به صورت یکدست حل نمی‌شوند و مقداری از آن به صورت کلوخه‌هایی با سایز بادامی همراه با مقداری ناخالصی از بقایای چغندر قند ته ظرف باقی می‌ماند. تمام محلول به مخلوط بتن در میکسر اضافه شد. در روش مکانیکی، از یک همزن برقی برای هم زدن پودر ضایعاتی کربنات کلسیم و آب طرح اختلاط استفاده شد و در هر مرحله حداقل نیم ساعت برای حل کردن پودر از همزن برقی استفاده شد. در این روش محلول یک‌دست و همگن‌تر از طرح قبلی شد و کف ظرف مقدار خیلی کمتر از روش قبلی، کلوخه‌هایی با سایز نخودی وجود داشت.



شکل ۵. حل کردن کیک کربناته در آب طرح اختلاط به دو روش دستی و همزن برقی و افزودن به مخلوط

۲-۳-۲- روش الک کردن

در این روش برای الک کردن پودر ضایعاتی کیک کربناته از الک شماره ۳۰ استفاده شد و به علت عبور خیلی اندک پودر از آن، امکان عبور از الک ریزتر وجود نداشت. الک کردن کیک کربناته بسیار وقت گیر می باشد و به سختی انجام می شود. ضمن اینکه موادی که روی الک باقی می ماند عمدتاً کلوخ های آهکی بوده که با سرند کردن از پودر ضایعاتی جدا می شوند و عملاً مخلوط الک شده با نمونه اولیه تفاوت داشته و درصد آهک آن کاهش می یابد.

۲-۳-۳- روش آسیاب کردن

در این روش، کیک کربناته ضایعاتی حاصله از کارخانه قند با استفاده از دستگاه آسیاب صنعتی (شکل ۶) خورد و اندازه ذرات آن یکدست تر و ریزتر گردید. آسیاب کردن پسماند آهک کربناته با دمای محیط و با یک مرتبه عبور از دستگاه انجام شده و تنظیمات سرعت و قدرت دستگاه تا رسیدن به سایز ذرات در حدود ۱۰۰ میکرون انجام شد.



شکل ۶. دستگاه آسیاب صنعتی

۳- آزمایش های انجام شده

۳-۱- آزمایش مقاومت فشاری

آزمایش های مقاومت فشاری در این پژوهش با استفاده از استاندارد ACI318-14 [۳۴] انجام پذیرفت. برای ساخت نمونه ها از قالب های استوانه ای با قطر ۱۰۰ میلی متر و ارتفاع ۲۰۰ میلی متر استفاده شد. همچنین نمونه شاهد بدون اضافه کردن پودر کربنات کلسیم ضایعاتی آماده شد و نمونه های بعدی با اضافه کردن پودر با درصد های ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ به جای سیمان ساخته شد. نمونه ها در حوضچه آب عمل آوری قرار داده شدند و در زمان های مشخص مقاومت فشاری آنها از تقسیم نیروی شکست قرائت شده از دستگاه جک فشاری کالیبره شده (شکل ۷). مقاومت فشاری بتن سخت شده ۲۸ و ۵۶ روزه، اندازه گیری شد و ثبت گردید.



شکل ۷. آزمون مقاومت فشاری نمونه ها توسط جک

۳-۲- آزمایش مقاومت کششی

به منظور تعیین مقاومت کششی نمونه ها، آزمایش تست برزیلی با استاندارد ASTM C496-96 [۳۵] انجام شد. طریقه انجام آن به این صورت است که نمونه به صورت افقی بین دو صفحه دستگاه قرار گرفته و نیروی شکست به صورت عمودی به قطر نمونه ها وارد می شود و نمونه ها به دو نیم تقسیم می شوند. (شکل ۸). نمونه های استوانه ای به ابعاد ۲۰۰ * ۱۰۰ میلی متر با درصد های مختلف جایگزینی پسماند آهک کربناته ساخته شد و پس از انجام این تست، نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای محاسبه مقدار مقاومت کششی σ_t باید از رابطه زیر استفاده شود:

$$\sigma_t = \frac{2 \times P}{\pi \times d \times t} \quad (1)$$

P: بار در لحظه شکست (نیوتن)

d: قطر نمونه (میلی متر)

t: ضخامت نمونه آزمایش در مرکز آن (میلی متر)



شکل ۸. آزمایش مقاومت کششی (تست برزیلی)

۴- نتایج و بحث


۴-۱- نتایج مقاومت فشاری

پودر آهک کربناته ضایعاتی کارخانجات قند، به سه روش در بتن سبز جایگزین سیمان گشت و نتایج مقاومت فشاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت (نمودار شکل های ۹ و ۱۰). نتایج حاکی از آن است که روش حل کردن آهک کربناته در آب طرح اختلاط، کمترین میزان مقاومت فشاری را به همراه دارد. به عنوان مثال نتایج نشان می دهند که مقاومت فشاری نمونه های ۲۸ و ۵۶ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه های شاهد بدون پودر، به ترتیب حدود ۴۷ و ۴۹ درصد کاهش یافته است. در این روش نرخ کاهش مقاومت نمونه های حاوی بیش از ۲۰ درصد کیک کربناته، سرعت افزایش یافت، بطوریکه مقاومت فشاری نمونه های ۵۶ روزه با ۳۰ و ۴۰ درصد پودر ضایعاتی، نسبت به نمونه های شاهد، به ترتیب حدود ۷۰ و ۹۰ درصد کاهش داشت. در طرح اختلاط با روش حل کردن، آب توسط پودر آهک کربناته جذب شده و برای مخلوط کردن و روان کردن اجزای دیگر مثل سیمان و سنگدانه، رطوبت کافی در اختیار نبود. دلیل دیگر این کاهش قابل ملاحظه مقاومت فشاری را می توان واکنش های شیمیایی ایجاد شده بین آب و کیک کربناته دانست. با توجه به خاصیت آهکی بالای کیک کربناته، با حل شدن در آب طرح اختلاط، مواد آهکی شکفته شده و این امر باعث کاهش بیشتر مقاومت بتن می گردد.


نتایج بدست آمده از بتن تولید شده با کیک کربناته به روش الک کردن نشان دهنده کاهش مقاومت فشاری نمونه های ۲۸ و ۵۶ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه های شاهد بدون پودر بترتیب حدود ۴۵ و ۳۸ درصد می باشند. در این روش نرخ کاهش نمونه های بیش از ۲۰ درصد کیک کربناته، نسبت به روش حل کردن وضعیت بهتری دارند؛ بطوریکه مقاومت فشاری نمونه های با ۳۰ و ۴۰ درصد پودر ضایعاتی ۵۶ روزه، نسبت به

نمونه‌های شاهد، در این روش بترتیب حدود ۵۰ و ۶۰ درصد کاهش داشت. در روش الک کردن، از نظر شکل ظاهری و آب انداختگی بتن در هنگام ساخت، تفاوت چشمگیری بین مخلوط‌ها به وجود آمد. در این روش موادی که روی الک باقی می‌ماند، عمدتاً کلوخ‌های آهکی بوده که بواسطه الک، از پودر ضایعاتی جدا می‌گردند. این امر سبب تفاوت مخلوط با نمونه اولیه و کاهش درصد آهک آن و در نتیجه کاهش مقاومت بتن می‌گردد.

گرچه نتایج حاصله از مقاومت فشاری نمونه‌ها، در هر سه روش حاکی از کاهش مقاومت فشاری نمونه‌ها با افزایش کیک کربناته به مخلوط بتن بود، نتایج نشان داد استفاده از کیک کربناته به روش آسیاب کردن، بهترین روش استفاده از کیک کربناته در بتن می‌باشد، چرا که خاصیت آهکی مواد حفظ شده و بهترین واکنش شیمیایی را در تشکیل بتن هنگام ترکیب با آب و سایر مصالح از خود نشان داده است. نتایج آزمایش‌های فشاری ارائه شده در شکل‌های ۹ و ۱۰ نشان می‌دهند که در روش آسیاب کردن، مقاومت فشاری نمونه‌های ۲۸ و ۵۶ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه‌های شاهد بدون پودر، بترتیب حدود ۶٫۵ و ۱۰ درصد کاهش داشته است، که این امر نشان می‌دهد که در روش آسیاب کردن جایگزینی کیک کربناته تا حداقل ۲۰ درصد وزنی سیمان، بدون کاهش چشمگیر مقاومت بتن می‌باشد و این نتیجه قابل قبولی می‌باشد. مقاومت فشاری نمونه‌های با ۳۰ و ۴۰ درصد پودر ضایعاتی در این روش، نسبت به نمونه‌های شاهد، بترتیب حدود ۱۷ و ۳۰ درصد کاهش داشت که نسبت به دو روش قبل تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. در کار مشابهی که پیش از این توسط غریب و راشد [۲۵] انجام شد، مقاومت فشاری نمونه‌های با ۱۰ درصد پودر ضایعاتی ۲۸ روزه، نسبت به نمونه‌های شاهد، حدود ۶ درصد کاهش داشت که این میزان در نمونه با ۱۰ درصد پودر ضایعاتی ۲۸ روزه به روش آسیاب کردن در این تحقیق، حدود ۲ درصد می‌باشد و از تقارب قابل قبولی برخوردار است. همچنین در این روش مقاومت فشاری نمونه‌های با ۵ و ۱۰ درصد پودر ضایعاتی ۵۶ روزه، نسبت به نمونه‌های شاهد، بترتیب صفر و حدود ۴ درصد کاهش داشت که این نتایج می‌تواند ارزشمند و حائز اهمیت باشد.

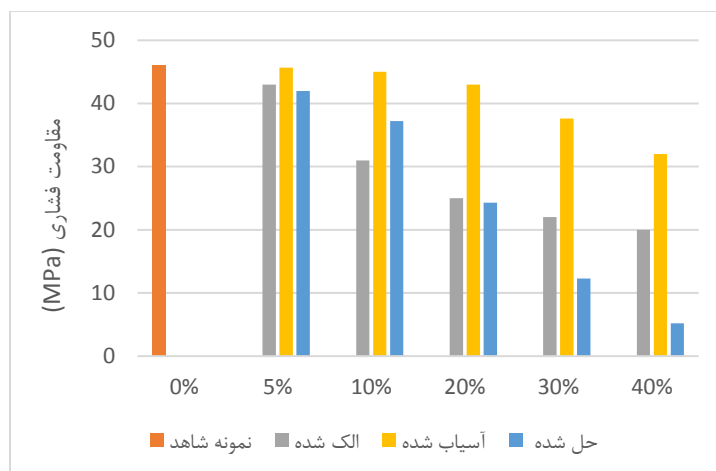

شکل ۹. مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه های بتنی با درصدهای متفاوت کیک کربناته

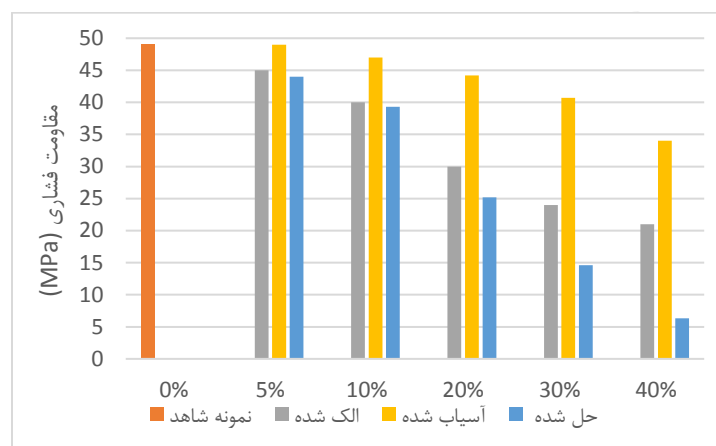


شکل ۱۰. مقاومت فشاری ۵۶ روزه نمونه های بتنی با درصدهای متفاوت کیک کربناته

۳-۴- نتایج مقاوت کششی

با توجه به اینکه در مرحله قبل، روش آسیاب شده بهترین روش برای اضافه کردن پودر کیک کربناته به بتن تشخیص داده شد، برای تعیین مقاومت کششی بتن، پودر کیک کربناته تنها با روش آسیاب شده به بتن اضافه شد. نتایج نمونه هایی که تحت آزمایش کشش برزلی قرار گرفتند، در جدول ۷ و نمودار شکل ۱۱ آورده شده است و نشان می دهد که جایگزینی پسماند آهک کربناته با مقداری از سیمان کاهش چشم گیری در مقاومت کششی بتن معمولی ندارد. می توان نتیجه گرفت که مقاومت کششی نمونه های بتنی با افزایش پودر پسماند آهک کربناته نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت اما این کاهش تا جایگزینی ۲۰ درصد وزنی از کیک کربناته نسبت به بخش استحکام دهنده ی بتن چشم گیر نیست.

جدول ۷. نتایج مقاومت کششی

نام نمونه	بار کششی P (گسیختگی) (N)	مقاومت کششی برزیلی (MPa)	درصد کاهش
نمونه شاهد	۱۳۸۰۰۰	۴,۳۹	-
نمونه حاوی ۱۵ درصد کیک کربناته	۱۳۱۵۰۰	۴,۱۹	۴,۵
نمونه حاوی ۲۰ درصد کیک کربناته	۱۳۰۳۵۰	۴,۱۵	۵,۴
نمونه حاوی ۲۵ درصد کیک کربناته	۱۲۷۵۰۰	۴,۰۶	۷,۵

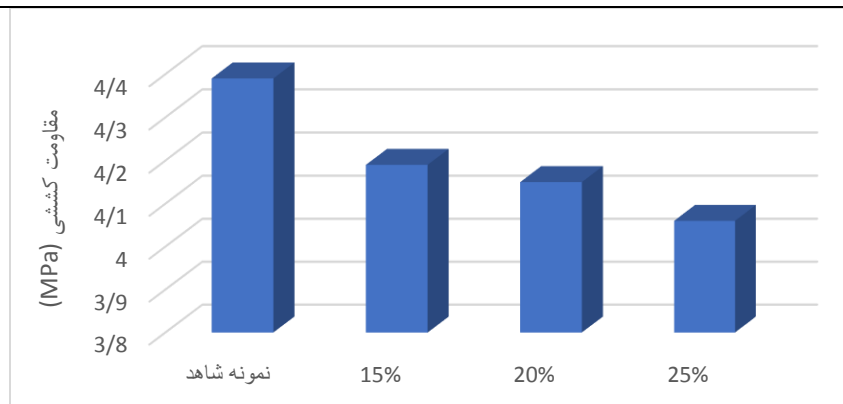

شکل ۱۱. نمودار مقاومت کششی بر حسب درصد های مختلف کیک کربنات کلسیم

خلاصه

در این تحقیق برای تعیین بهترین روش اضافه کردن کیک کربناته به بتن، کیک کربناته با سه روش متفاوت شامل حل کردن در آب طرح اختلاط، الک کردن و آسیاب کردن مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام آزمایش های آزمایشگاهی تعیین مقاومت های فشاری و کششی با درصدهای مختلف کیک کربناته نتایج ذیل حاصل شد:

- بدترین نتایج مربوط به نمونه های بتنی ساخته شده با کیک کربناته حل شده در آب می باشد. نتایج حاصله از مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده با این روش حاکی از کاهش چشمگیر مقاومت فشاری نمونه ها با افزایش کیک کربناته به مخلوط بتن را دارد. به عنوان مثال نتایج نشان می دهند که مقاومت فشاری نمونه های ۲۸ و ۵۶ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی اضافه شده با این روش نسبت به نمونه های شاهد بدون پودر، به ترتیب حدود ۴۷ و ۴۹ درصد کاهش یافته است.

- بهترین روش استفاده از کیک کربناته در بتن، استفاده از کیک کربناته آسیاب شده است و جایگزینی آن تا حداقل ۲۰ درصد وزنی سیمان، بدون کاهش چشمگیر مقاومت بتن امکان پذیر می‌باشد. به عنوان مثال در روش آسیاب شده، مقاومت فشاری نمونه‌های ۲۸ و ۵۶ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه‌های شاهد بدون پودر، بترتیب حدود ۶,۵ و ۱۰ درصد کاهش داشته است.
- مقاومت کششی نمونه‌های بتنی با افزایش پودر کیک کربناته نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت اما این کاهش تا جایگزینی ۲۰ درصد وزنی کیک کربناته نسبت به بخش استحکام دهنده‌ی بتن چشم گیر نیست. به عنوان مثال مقاومت کششی نمونه‌های ۲۸ روزه با ۲۰ درصد پودر ضایعاتی جایگزین سیمان نسبت به نمونه‌های شاهد بدون پودر حدود ۵,۴ درصد کاهش داشته است.
- به نظر می‌رسد استفاده از کیک کربناته به دلیل خاصیت آهکی خود در مصالح دیگر ساختمانی نیز کاربرد داشته باشد و از این منظر قابل پیگیری است.

تقدیر و تشکر

نهایت تشکر و قدردانی به شرکت بنیاد بتن اصفهان بویژه مدیریت محترم شرکت، آقای دکتر حاج رسولیها و آقای مهندس صادقی، همچنین کارشناسان و پرسنل آزمایشگاه بنیاد بتن بویژه آقایان مهندس سخنور، کوچک نژاد و محمدی و شرکت قند نقش جهان بویژه آقای دکتر دژبخش و آقای دکتر خیام و دیگر بزرگواران دست اندرکار تقدیم می‌گردد.

واژه نامه

Green Concrete	بتن سبز	Fine agg.	ریزدانه (ماسه)
CK	کیک کربناته	Environmental Impact	تأثیرات زیست‌محیطی -
PC	سیمان پرتلند	Recycling	بازیافت
Coarse agg	درشت دانه (شن)	Sugar factory waste	ضایعات کارخانه قند

فهرست منابع

1. J. A. Becerra-Duitama, D. Rojas-Avellaneda, "Pozzolans: A review, " *Engineering and Applied Science Research*, 49(4), 495-504, (2022).
2. C. B. Sisman, E. Gezer, "Performance characteristics of concrete containing natural and artificial pozzolans." *J Food Agr Env* 9, no. 2, 132-136, (2011):.
3. G. Pachideh, M. Gholhaki, H. Ketabdari, "Effect of pozzolanic wastes on mechanical properties, durability and microstructure of the cementitious mortars." *Journal of Building Engineering*, 29, 101178, (2020).

4. M. Gholhaki, M. Sharbatdar, G. Pachideh, "An experimental investigation into the mechanical performance and microstructure of cementitious mortars containing recycled waste materials subjected to various environments." *Journal of Building Engineering*, 61, 105275, (2022).
5. G. Huang, D. Pudasainee, R. Gupta, W. V. Liu, "Utilization and performance evaluation of molasses as a retarder and plasticizer for calcium sulfoaluminate cement-based mortar." *Construction and Building Materials*, 243, 118201, (2020).
6. X. Gao, Y. Yang, H. Deng, "Utilization of beet molasses as a grinding aid in blended cements." *Construction and Building Materials*, 25, no. 9, 3782-3789, (2011).
7. B. Ali, L. A. Qureshi, "Durability of recycled aggregate concrete modified with sugarcane molasses." *Construction and Building Materials*, 229, 116913, (2019).
8. P. Puligundla, C. Mok, "Valorization of sugar beet pulp through biotechnological approaches: recent developments." *Biotechnology Letters*, 43, no. 7, 1253-1263, (2021).
9. B. Joanna, B. Michal, D Piotr, W. Agnieszka, K. Dorota, W. Izabela, "Sugar beet pulp as a source of valuable biotechnological products." In *Advances in biotechnology for food industry*, pp. 359-392. Academic Press, (2018).
10. P. Borysiuk, I. Jencyk-Tolloczko, R. Auriga, M. Kordzikowski, "Sugar beet pulp as raw material for particleboard production." *Industrial Crops and Products*, 141, 111829, (2019).
11. C. Caliceti, M. Malaguti, L. Marracino, M. C. Barbalace, P. Rizzo, S. Hrelia, "Agri-food waste from apple, pear, and sugar beet as a source of protective bioactive molecules for endothelial dysfunction and its major complications." *Antioxidants*, 11, no. 9, 1786, (2022).
12. M. Aljabri, S. Alharbi, R. N. Al-Qthanin, F. M. Ismaeil, J. Chen, S. F. Abou-Elwafa, "Recycling of beet sugar byproducts and wastes enhances sugar beet productivity and salt redistribution in saline soils." *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 45745-45755, (2021).
13. M. Benbati, M. El Hansali, E. El Azhari, M. Mounsif, A. Haddioui, B. Benjelloun, A. Keli, "Effects of the incorporation of ensiled sugar beet pulp in the diet on lambs fattening performance." *Options Méditerranéennes*, 125, 413-415, (2021).
14. H. Diao, A. Jiao, B. Yu, J. He, P. Zheng, J. Yu, D. Chen, "Beet pulp: an alternative to improve the gut health of growing pigs." *Animals*, 10, no. 10, 1860, (2020).
15. L. F. Wang, E. Beltranena, R. T. Zijlstra, "Diet nutrient digestibility and growth performance of weaned pigs fed sugar beet pulp." *Animal Feed Science and Technology*, 211, 145-152, (2016)
16. M. M. Salman, A. A. Muttar, "The mechanical properties of Lime Concrete." *Journal of Engineering and Sustainable Development*, 21, no. 2, 180-191, (2017).
17. M. Cao, X. Ming, K. He, L. Li, S. Shen, "Effect of macro-, micro-and nano-calcium carbonate on properties of cementitious composites—A review." *Materials*, 12, no. 5, 781, (2019).
18. I. Maruyama, W. Kotaka, B. N. Kien, R. Kurihara, M. Kanematsu, H. Hyodo, T. Noguchi, "A new concept of calcium carbonate concrete using demolished concrete and CO₂." *Journal of Advanced Concrete Technology*, 19, no. 10, 1052-1060, (2021).
19. P. A. Adesina, F. A. Olutoge, "Structural properties of sustainable concrete developed using rice husk ash and hydrated lime." *Journal of Building Engineering*, 25, 100804, (2019).
20. M. Soleimani Dashtaki, A. Heydari, M. Fadaei Dah Cheshmeh, "The effect of limestone on compressive and bending strength of cement." *Fifth National Conference on Applied Research in Civil Engineering*,

Architecture and Urban Management, K. N. Toosi University of Technology, Iran, December 2-3, (2018), (In Persian).

21. D. Mostofinejad, H. H. Nazari Monfared, "Adding slag and limestone powder to concrete to increase its durability in sulfate environment. " *Transportation research paper, scientific-research quarterly*, third year, number 2, summer, (2006), (In Persian).

22. K. Phuyal, U. Sharma, J. Mahar, K. Mondal, M. Mashal, "Reducing Carbon Footprint with Precipitated Calcium Carbonate (PCC) in Geotechnical Applications. " *Preprints*, 2023091674. doi:10.20944/preprints202309.1674.v1, (2023).

23. M. Soydal Ulku, M. Esen, "Evaluation of sugar mill lime waste in biobased epoxy composites." *Polymer Composites*, 39, no. 3, 924-935, (2018). doi:10.1001/pc.24019.

24. A. M. Rashad, M. Gharieb, H. Shoukry, M. M. Mokhtar, "Valorization of sugar beet waste as a foaming agent for metakaolin geopolymer activated with phosphoric acid." *Construction and Building Materials*, 344, 128240, (2022).

25. A. M. Rashad, S. R. Zeedan, M. Gharieb, "Appreciation of sugar beet waste in metakaolin geopolymer mortar for compressive strength and drying shrinkage." *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 37, 101429, (2024).

26. Z. Saponova, S. Sverguzova, E. Fomina, E. Fokina, "Carbonate-containing precipitate of sugar production from sugar beet as filler for polymer concrete." In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 365, no. 3, p. 032042. IOP Publishing, (2018).

27. H. Li, W. Xu, X. Yang, J. Wu, "Preparation of Portland cement with sugar filter mud as lime-based raw material." *Journal of Cleaner Production*, 66, 107-112, (2014)

28. H. Karimi Dehkordi, A. Heydari, "Investigating the use of lime waste instead of sand in concrete. " *1st Urban Services and Environment Conference*, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, October 8, (2013), (In Persian).

29. H. Karimi Dehkordi, A. Heydari, "Application of lime waste from sugar factories as stone material in concrete production." *1st International Conference on Environmental Crises and Its Solutions*, Islamic Azad University Science and Research, Khuzestan Branch, Ahvaz, February 13-14, (2012), (In Persian).

30. M. Gharieb, A. M. Rashad, "An initial study of using sugar-beet waste as a cementitious material." *Construction and Building Materials*, 250, 118843, (2020).

31. K. Phuyal, U. Sharma, J. Mahar, K. Mondal, M. Mashal, "A sustainable and environmentally friendly concrete for structural applications." *Sustainability*, 15, no. 20, 14694, (2023).

32. National Standard No. 302 - Characteristics of concrete aggregates, *Iran National Standards Organization*, Third Revision, (In Persian).

33. The National Method for Concrete Mix Design, *Road, Housing and Urban Development Research Center*, Third Edition, (In Persian).

34. ACI 318-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.

35. ASTM C496-96 Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.